



210010260238



(2021)国认监认字(144)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1314

检验报告

TEST REPORT

No: WT-2021-431

产品名称: 方块地毯

Product name

受检单位:

Inspected Body

生产单位:

Manufacturer

委托单位:

Client Name

检测类别:

Test category

发布日期:

Release date

SUMINOE TECHNO CO., LTD.

SUMINOE CO., LTD.

委托检验

2021年12月10日

国家地毯质量监督检验中心

National Carpet Quality Supervision and Inspection Center

国家地毯质量监督检验中心

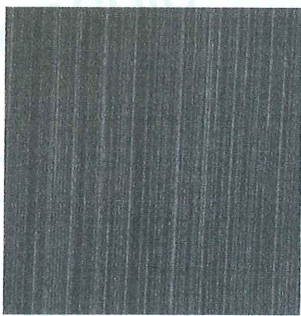
National Carpet Quality Supervision and Inspection Center

检验报告

Test Report

No: WT-2021-431

第 1 页 共 2 页

产品名称 Product name	方块地毯	规格型号 Specification	cm: 50 × 50
		商 标 Trade mark	_____
委托单位 Client name	SUMINOE CO.,LTD.	样品数量 Numbers of sample	2块
生产单位 Manufacturer	SUMINOE TECHNO CO.,LTD.	电 话 Client's Tel	+81-6-6537-6325 +81-6-6537-6311
受检单位 Inspected Body	_____	邮 编 Postcode	_____
委托单位地址 Client's address	〒550-0013 大阪市西区新町2丁目4番2号	抽样地点 Sampling location	_____
		抽样基数 Sampling radix	_____
样品描述 Sample description	 样品完好 圈绒	检测类别 Test category	委托检验
		生产日期 Production date	_____
		送样人 Deliverer	单位寄样
送样日期 Date of submission	2021.11.23	检测日期 Date of test	2021.11.30
检测依据 Test standards	GB 18587-2001 《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》	检测项目 Test items	总挥发性有机化合物、苯、乙烯、4-苯基环己烯、甲醛
检测结论 Test conclusion	经检验，各项测试的结果达到标准 A 级指标要求，综合判定为环保型产品。 签发日期：二零二一年十二月三日		
备 注 Remarks	委托方提供：该方块地毯是SUMINOE方块地毯。检验数据仅对收到的样品负责。		

批准：
Approved by

审核：
Checked by

编制：
Prepared by

国家地毯质量监督检验中心

National Carpet Quality Supervision and Inspection Center

检验报告

Test Report

No: WT-2021-431

第 2 页 共 2 页

测试方法描述:	测试舱容积: 1 m ³ ; 测试时间: 24 h; 测试温度: 23 ℃; 测试相对湿度: 50 %; 样品负载率: 0.4 m ² /m ³ ; 空气交换率: 1 h ⁻¹			
检测项目 Test Item	标准指标 Criteria	实 测 数 值 (24小时) Practical Determined Data (24h)		结果评定 Assessment
	释放量 (mg/m ² h)	浓度 (mg/m ³)	释放量 (mg/m ² h)	
总挥发性有机化合物 (TVOC)	A级≤0.500	0.033	0.082	A级
	B级≤0.600			
甲 醛 (Formaldehyde)	A级≤0.050	BQL	BQL	A级
	B级≤0.050			
苯 乙 烯 (Styrene)	A级≤0.400	BQL	BQL	A级
	B级≤0.500			
4-苯基环己烯 (4-phenylcyclohexene)	A级≤0.050	BQL	BQL	A级
	B级≤0.050			
备 注: Remarks	“BQL”表示在VOC的气体取样体积为5 L的条件下, 目标化合物质量小于定量限; 醛类取样体积为10 L的条件下, 目标化合物浓度小于报告限。 本方法甲醛报告限: 5.60×10 ⁻³ mg/m ³ ; 本方法VOCs定量限 (μg) 如下: 苯乙烯: 0.0032; 4-苯基环己烯: 0.0038			
以下空白				